



Lama a 1 filo

[ZOOM
INFORMAZIONI](#)

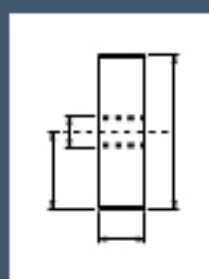


Lama a 4 fili

[ZOOM
INFORMAZIONI](#)

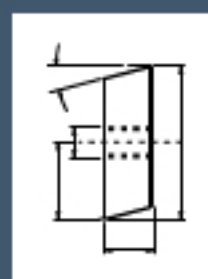


Lama a 2 fili

[ZOOM
INFORMAZIONI](#)

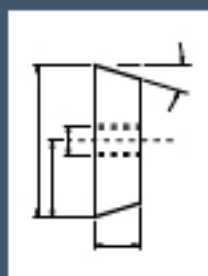


Lama a 2 fili

[ZOOM
INFORMAZIONI](#)

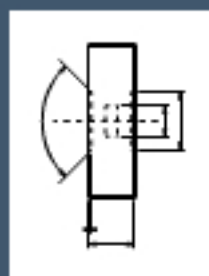

**Lama a 4 fili
fori svasati**


[ZOOM
INFORMAZIONI](#)

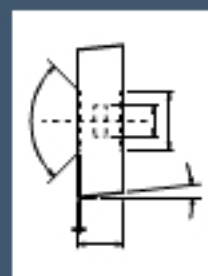

**Lama a 2 fili
fori svasati**

[ZOOM
INFORMAZIONI](#)

INTERSPAZIO LAME CESOIA

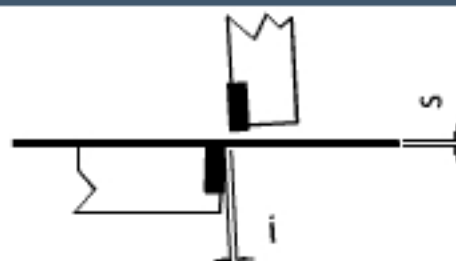

INTERSPAZIO LAME CESOIA

N.B. I valori riportati sono dati a titolo puramente indicativo e senza impegno da parte nostra

SPESSORE MATERIALE s=	MATERIALE	INTERSPAZIO LAME i=	SPESSORE MATERIALE s=	MATERIALE	INTERSPAZIO LAME i=
10/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,05	10/10	INOX R=70kG/MM ²	0,05
15/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,05	15/10	INOX R=70kG/MM ²	0,05
20/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,05	20/10	INOX R=70kG/MM ²	0,1
25/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,1	25/10	INOX R=70kG/MM ²	0,1
30/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,1	30/10	INOX R=70kG/MM ²	0,1
40/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,1	40/10	INOX R=70kG/MM ²	0,1
50/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,15	50/10	INOX R=70kG/MM ²	0,15
60/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,2	60/10	INOX R=70kG/MM ²	0,2
80/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,3	80/10	INOX R=70kG/MM ²	0,3
100/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,4	100/10	INOX R=70kG/MM ²	0,4
125/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,5	120/10	INOX R=70kG/MM ²	0,6
140/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,6	150/10	INOX R=70kG/MM ²	0,7
160/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,7	170/10	INOX R=70kG/MM ²	0,8
180/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,8	190/10	INOX R=70kG/MM ²	0,9
200/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	0,9	220/10	INOX R=70kG/MM ²	1,1
220/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	1	250/10	INOX R=70kG/MM ²	1,2
250/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	1,1	280/10	INOX R=70kG/MM ²	1,4
280/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	1,2	310/10	INOX R=70kG/MM ²	1,6
320/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	1,4	350/10	INOX R=70kG/MM ²	1,8
360/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	1,6			
400/10	Fe 42 r=42 Kg/mm ²	1,8			